




→ Інтер'єр → Екзотична деревина → Тікове дерево

Тікове дерево

Інші назви: Тік, бірманський тік



Приклади практичного застосування

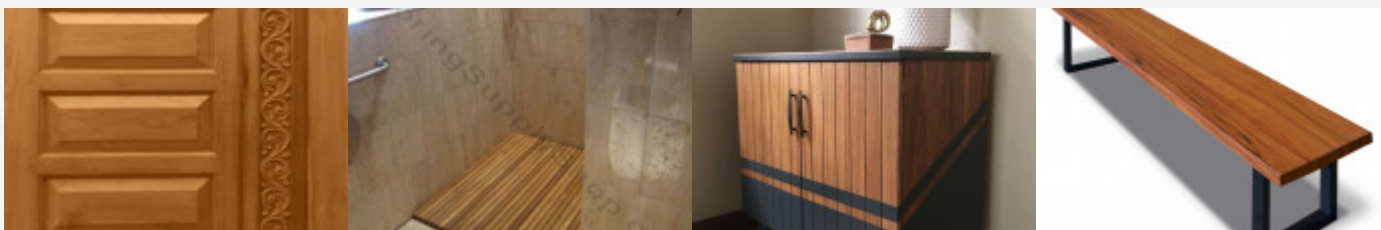

Опис

Іноді його називають бірманським тіком, ця назва використовується для розмежування дерев, що вирощуються природним шляхом (як правило в Бірмі) від тіку, вирощеного на плантаціях. Широко використовуваний в Індії протягом багатьох століть, тік став улюблений у всьому світі. Завдяки чудовій стабільності, хорошим міцнісним властивостям, легкій оброблюваності та, перш за все, видатній стійкості до гниття, тік входить до числа найбільш бажаних лісоматеріалів у світі.

Країни походження:



південна Азія (Бірма, Індія, Лаос, Тайланд, Індокитай)

Наявність на складі:В наявності

Код продукту:ED0013

0,00 € /куб.м

Основні характеристики

Властивості	деревина середньої важкості. Найбільшою перевагою цієї деревини є низькі значення усадки, які впливають на стабільність розмірів та відсутність схильності до розтріскування та викривлення. Маслянистість деревини ускладнює склеювання, для покращення змочуваності поверхонь, що підлягають склеюванню, їх можна протерти органічним розчинником або 10% розчином гідроксиду натрію, а потім нейтралізувати 10% розчином оцтової кислоти.
Колористика	золотисто-коричневий з більш темними смугами
Походження	південна Азія (Бірма, Індія, Лаос, Тайланд, Індокитай). Широко вирощується на плантаціях в усіх тропічних регіонах Африки, Азії та Латинської Америки.
Механічні властивості	він відрізняється високим вмістом жирних речовин і кремнієвої кислоти, завдяки чому він не вбирає воду і виявляє стійкість до шкідливих речовин. Середня твердість деревини дозволяє легко обробляти її, а красиве забарвлення та зернистість надає готовим виробам привабливий зовнішній вигляд. Тік легкий в обробці але наявність великої кількості мінеральних включень негативно впливає на інструмент. Пил, що утворюється при обробці, може негативно впливати на слизові оболонки та шкіру. Високий вміст олії викликає швидке налипання та притуплення інструменту. Маслянистість
Об'ємна усадка	7,2%
Радіальна усадка	2,6%
Тангенціальна усадка	5,3%
Питома вага	660 кг/м3
Споріднені види	Іроко та Афроможія

Основні характеристики

Стійкість	стійкий до гниття та грибків
Типові вади	нерівномірність шарів волокон, знебарвлення, високий вміст мінеральних сполук та натуральних олій.